

Konzerválási-restaurálási dokumentáció a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltár,
Ráday Gyűjtemény számára

**C/64. 1b. 3. doboz AI i. 4004-1
(1529)**

A budai káptalan tanulevele

pergamen: 285x600mm
függőpecsét Ø kb.70 mm



**C/64. 1b. 3. doboz AI i. 4004-2
(1529)**

A budai káptalan tanulevele

pergamen: 320x610mm
függőpecsét Ø 65 mm



Pergamenre sötétbarna tintával írt oklevél két példánya, piros-fehér-zöld zsinórra függesztett natúr színű mandorla formájú viaszpecséttel hitelesítve. Mindkét pergamen jó állapotú, hátoldaluk kissé szennyezett volt, hajtásokban megnyúlt, kissé merev, a függőpecsétek kissé elszappanosodtak, a pecsétkép nem kivehető, a zsinórok vége enyhén sérült.

Az elvégzett beavatkozások

Portalanítás, a pergamenek száraz tisztítása ecset, latex és radírszivacs, valamint tömbradírok segítségével. A pergamen párásítása sóoldatos párakamrában, majd félig áteresztő membrán segítségével, végül simítása feszítéssel. A pecsétek száraz tisztítása ecsettel és puha pamut anyaggal. 2 védődoboz készítése savmentes hullámkartonból a pecsétek rögzítésével.



A 4004.-1 számú oklevél restaurálás után

C/64. 1b. 3. doboz AI i. 4007
 1535, Herencsény
 A sági káptalan tanúlevele

pergamen: 300 x 150mm
 függőpecsét Ø 60mm




A barna tintával írt oklevél pergamen hordozója jó állapotú, hátoldala kissé szennyezett, hajtásokban deformált, a tinta stabil. A natúr színű viaszpecsét 3 db-ra tört, hiányos, lemezesen szétváló, felülete kopott, a zöld függesztőzsinór kifakult, meggyengült.

Az elvégzett beavatkozások

Portalanítás, a pergamenek száraz tisztítása ecset, latex és radírszivacs, valamint tömbradírok segítségével. A pergamen párástítása sóoldatos párakamrában, majd félig áteresztő membrán segítségével, végül simítása feszítéssel. A pecsét tisztítása ecsettel, puha pamutronggyal majd nemionos felületaktív anyag habjával és desztillált vízzel történt. A teljes száradást követően, 2 töredék rögzítése sikeresen megoldható volt, mert a törésfelületek összeilleszkedtek. A rögzítés méhviasz és paraffin 2:1 arányú keverékének olvadékával történt. Szilárdulás után a végleges forma

kialakítása meleg spatulával volt megoldható. A 3. töredék pontos helyét nem lehet meghatározni, mert a kopott törésfelületekhez nem illeszthető biztosan, ezért a tulajdonossal egyeztetve a töredéket külön helyeztem el a tárolódobozban. A lemezesen szétváló széleket vékony viaszréteggel kentem át a további károsodások megelőzése érdekében.

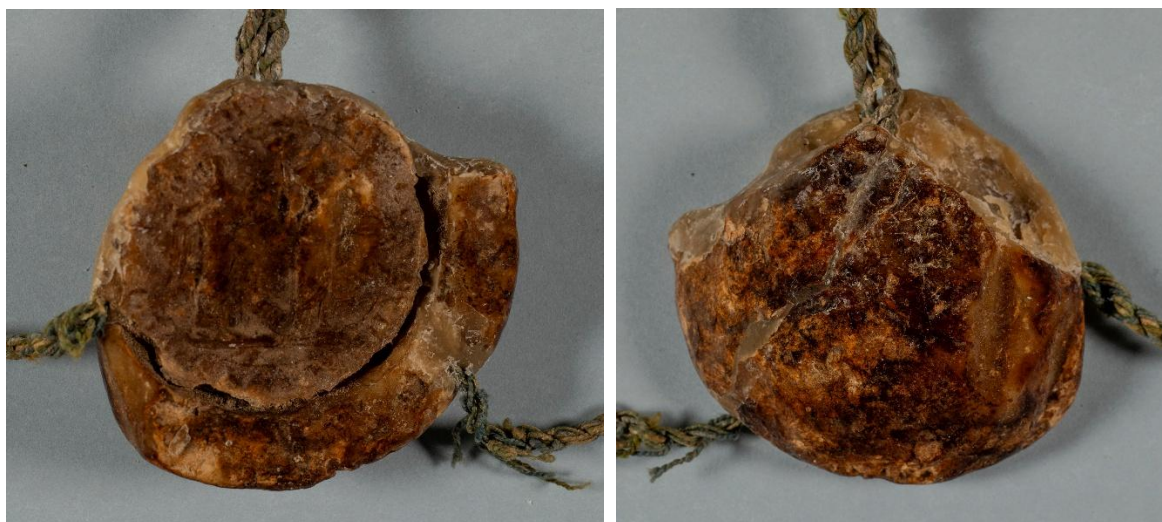

Az összerögzített pecsét töredékek szín- és hátoldáról

Védődoboz készítése savmentes hullámkartonból a pecsét rögzítésével és a különálló pecsét töredék számára kialakított tárolórecesszel.



A konzervált, restaurált oklevél a számára készített savmentes védődobozban

Az okleveleket konzerválták és a védődobozokat készítették Beri Mónika, Szabó Mónika és Orosz Katalin restaurátorok. Az oklevelekről nagy felbontású digitális felvétel készült, amin a teljes szöveg olvasható. A felvételek az oklevelekkel és dokumentációval együtt kerültek átadásra a tulajdonos képviselőjének.

Budapest, 2026. 03. 26.



Orosz Katalin
főrestaurátor